

Verarbeitungsanleitung

Oberfläche „Colour Design“ richtig applizieren.



Oberfläche „Colour Design“ richtig applizieren.

Die Oberflächengestaltung als Triflex Colour Design kann in Verbindung mit den Balkonsystemen Triflex BTS-P, Triflex BFS und Triflex TSS durchgeführt werden.

Die Systemvariante S1 (schwer entflammbar) ist dabei nicht möglich. „Colour Design“ kann mit der Oberfläche „Creative Design“ kombiniert werden.

Beim Applizieren der Oberfläche „Colour Design“ sollten je nach Größe der Fläche 2 bis 4 Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Zwei Mitarbeiter legen die Versiegelung Triflex Ceryl Finish 205 vor, einer bläst das Triflex Colour Mix in die noch frische Versiegelung ein und ein vierter Mitarbeiter kümmert sich um den Materialnachschub und sorgt für eine reibungslose Baustellenorganisation.

Benötigte Materialien:

Triflex Ceryl Finish 205 – Versiegelung
Triflex Colour Mix – Einstreung
Triflex Ceryl Finish Satin – Kopfversiegelung



Einstreung entfernen:

Nach 2 Stunden Aushärtungszeit die überschüssige Triflex Colour Mix-Einstreung mit einem Besen vorsichtig von der Oberfläche abfegen.

Wichtiger Hinweis:

Bei diesem Arbeitsgang darf die Fläche nur mit Überziehschuhen betreten werden, um Verschmutzungen und Abdrücke durch das Schuhwerk zu vermeiden.

Vorbereitung:

Übergangsbereiche mit Krepp-Klebeband abkleben.



Kopfversiegelung:

Nach 1 Stunde Wartezeit werden Fläche und Aufkantung mit Triflex Ceryl Finish Satin und einer Finishwalze versiegelt und im Kreuzgang verschliffet.

Verbrauch mind. 0,35 kg/m².

Tipp:


Damit keine Rollenübergänge sichtbar sind, sollte die Rolle aus der Bewegung heraus aus der Fläche gehoben werden.

Wichtiger Hinweis:

Bei Arbeitsunterbrechungen über 12 Std. oder einer Verschmutzung durch Regen o. ä. muss die Fläche zunächst mit Triflex Reiniger aktiviert werden. Abluftzeit mind. 20 Min.

Versiegelung:

Triflex Ceryl Finish 205 am Wandanschluss und in der Fläche mit einer Finishwalze vorlegen und im Kreuzgang verschliffen. Verbrauch mind. 0,50 kg/m². Damit die Rollenschläge bzw. die Rollenstruktur nicht sichtbar bleiben, sollte die Versiegelung nach dem Verschliffen einige Sekunden verlaufen. Wand und Fläche in einem Arbeitsgang versiegeln.

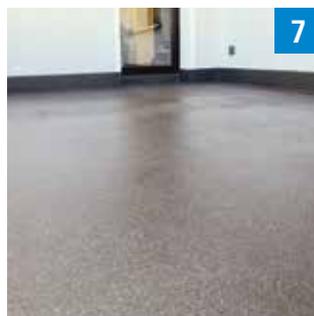

Fertigstellung:

Die Fläche ist nach 2 Stunden begehbar. 7 Tage nach Fertigstellung ist die Oberfläche voll belastbar. So lange sollte die Fläche auch nicht durch z. B. Fußmatten oder Blumenkübel abgedeckt sein, um eine einheitliche Optik zu erzielen.

Wichtiger Hinweis:

Bei senkrechten Anschlüssen über 15 cm Höhe wird dem Finish 1 Gew.-% Triflex Stellmittel flüssig zugegeben. Die Thixotropierung verhindert das Abgleiten des Harzes von der Wand.

Einstrung:

In die noch frisch versiegelte Fläche Triflex Colour Mix mit der Trichterspritzpistole im Überschuss einblasen. Dabei den separaten Aufsatz für die Trichterspritzpistole verwenden. Verbrauch mind. 0,80 bis 1,00 kg/m². Während der Applikation in Flächenabschnitten einen ca. 40 cm breiten Finish-Streifen nicht abstreuen, um Überlappungen zu vermeiden.



Weitere Verarbeitungshinweise:

Ab einer gewissen Größe oder bei verwinkelten Flächen kann eine Kombination mit der Oberfläche „Creative Design“ vorteilhaft sein, um die Gesamtfläche in kleinere Bereiche zu unterteilen und z. B. mit einer Bordüre, Fliesenmuster o. ä. optisch aufzuwerten.

Anmerkungen:

- Eine Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Gegebenenfalls ist die Fläche abzuschatten.
- Bei höheren Umgebungstemperaturen sollten möglichst kleinere Mengen der Versiegelung angemischt werden, damit die Topfzeit nicht überschritten wird.
- Die Leistung des Kompressors für die Trichterspritzpistole sollte eine Füllleistung von mind. 100 l/Min. besitzen.

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

